


Vertheilung von 700 Thomas-Sätzen nach ihrer Anzahl auf die Gütezahlen.

A. 680 Sätze Constructionseisen.

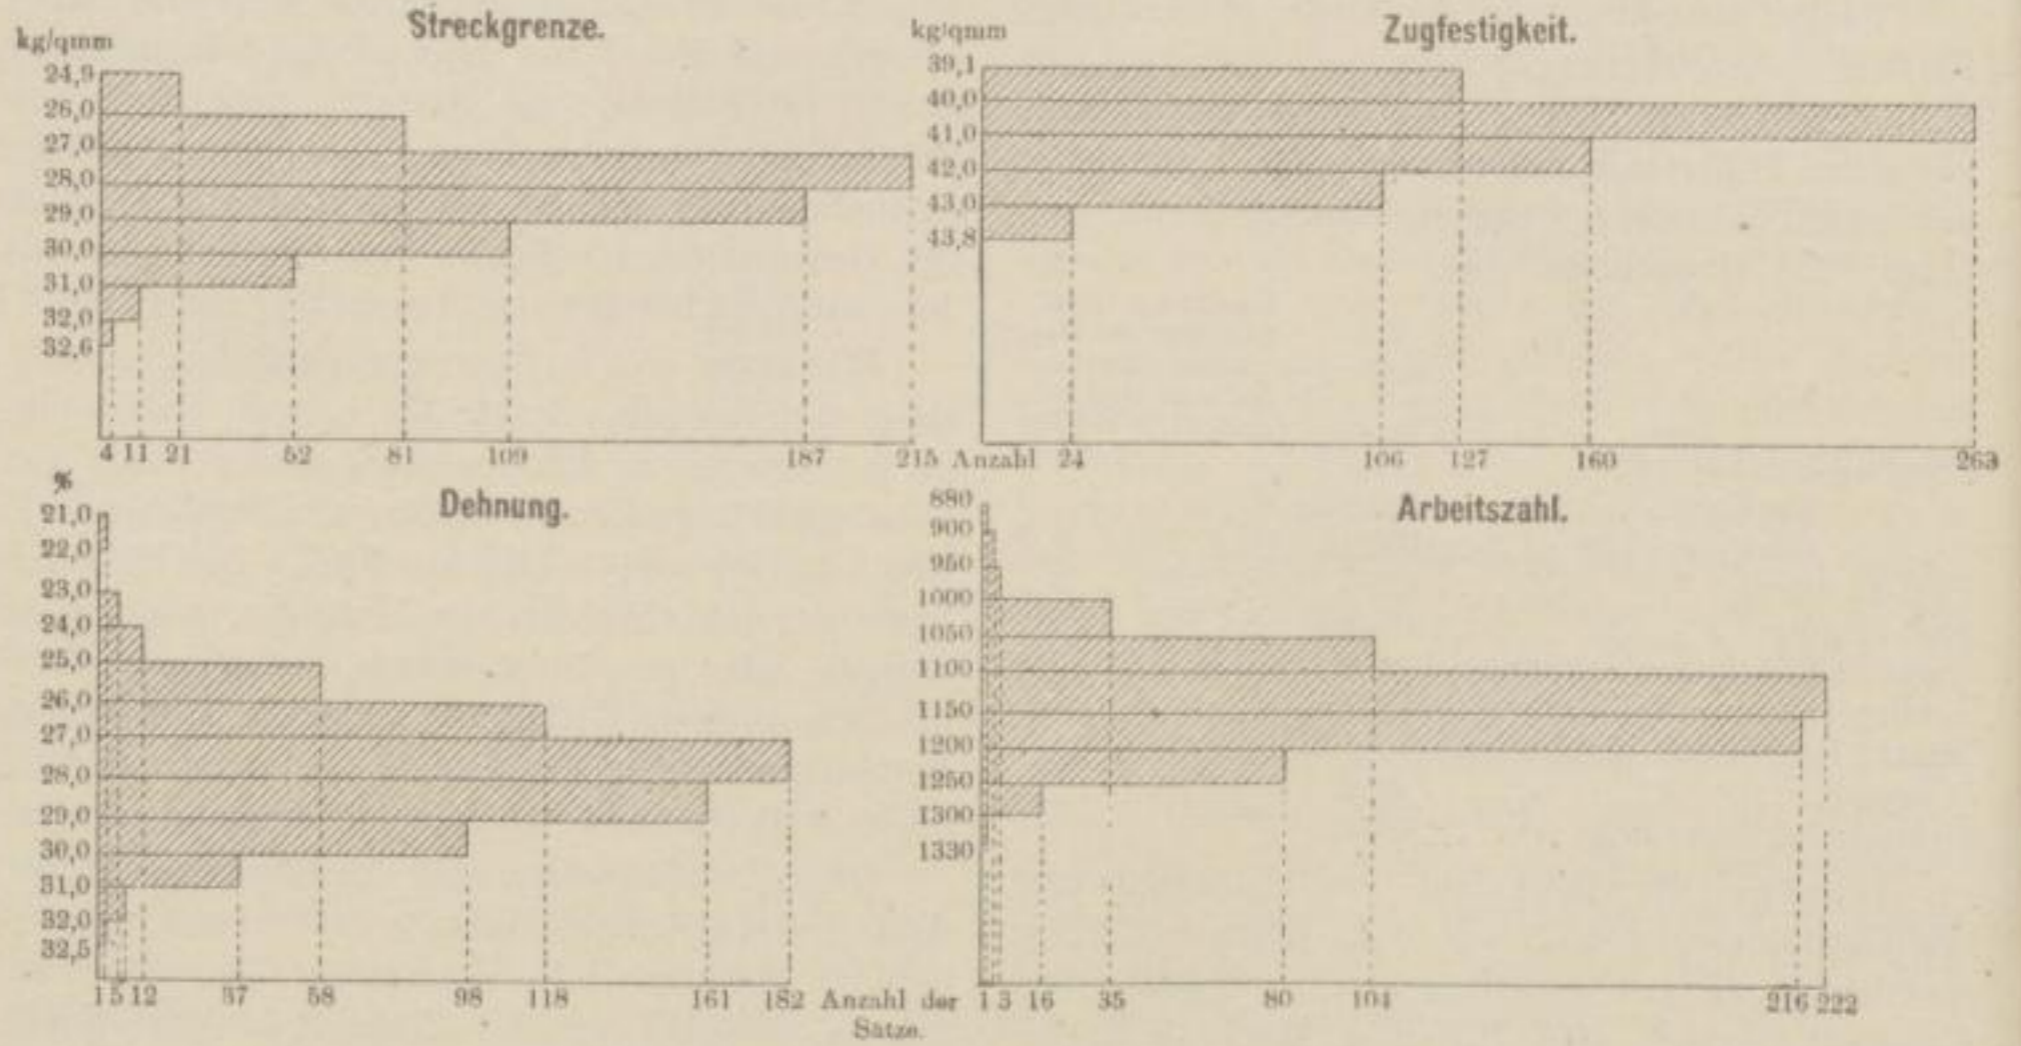

B. 20 Sätze Nieteisen.

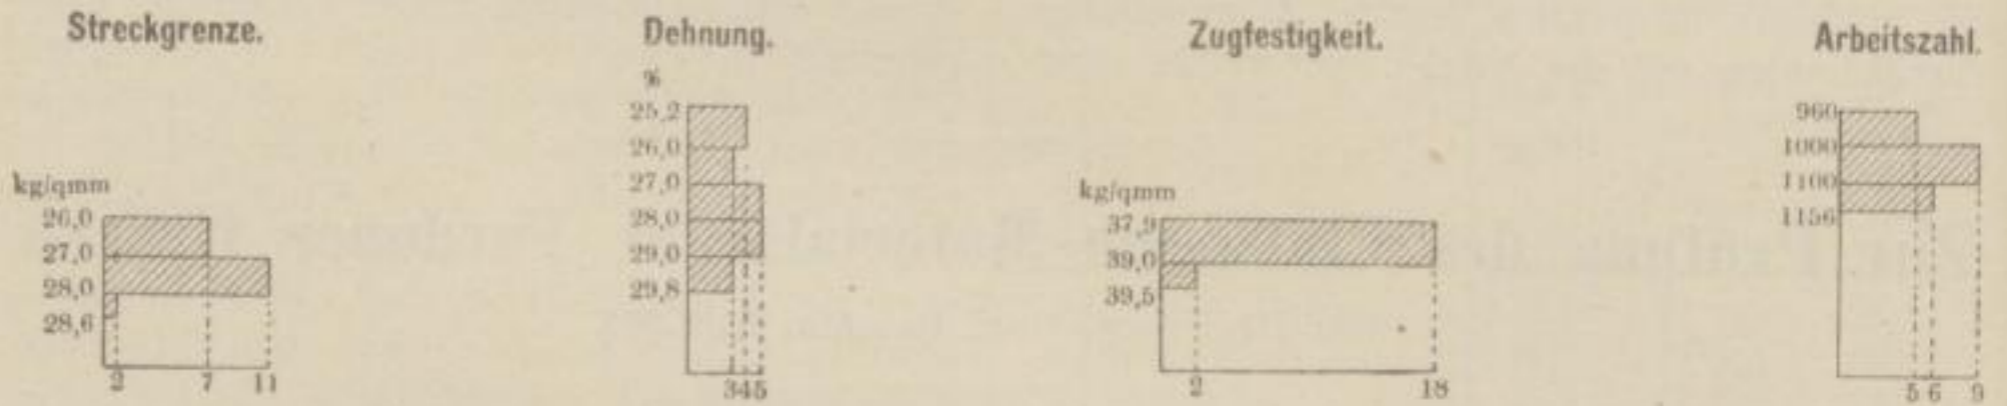


Tabelle 2.

A. Constructionseisen: 680 Sätze.

Streckgrenze kg/qmm	Anzahl der Sätze	%	Zugfestigkeit kg/qmm	Anzahl der Sätze	%	Dehnung %	Anzahl der Sätze	%	Arbeitszahl, Zugfestigkeit mal Dehnung	Anzahl der Sätze	%
von			von			von			von		
24,9—26,0	21	3,1	39,1—40,0	127	18,67	21,0—22,0	1	0,15	880—900	1	0,15
26,0—27,0	81	11,9	40,0—41,0	263	38,67	22,0—23,0			900—950	2	0,30
27,0—28,0	215	31,6	41,0—42,0	140	23,53	23,0—24,0	5	0,74	950—1000	3	0,45
28,0—29,0	187	27,5	42,0—43,0	106	15,60	24,0—25,0	12	1,76	1000—1050	35	5,15
29,0—30,0	109	16,0	43,0—43,8	24	3,53	25,0—26,0	58	8,53	1050—1100	104	15,28
30,0—31,0	52	7,7				26,0—27,0	118	17,35	1100—1150	222	32,65
31,0—32,0	11	1,6	Summe .	680	100,00	27,0—28,0	182	26,76	1150—1200	216	31,76
32,0—32,6	4	0,6				28,0—29,0	161	23,68	1200—1250	80	11,76
Summe .	680	100,00				29,0—30,0	98	14,41	1250—1300	16	2,35
						30,0—31,0	37	5,44	1300—1330	1	0,15
						31,0—32,0	7	1,03	Summe .	680	100,00
						32,0—32,5	1	0,15			
						Summe .	680	100,00			

B. Nieteisen: 20 Sätze.

26,0—27,0	7	35,0	37,9—39,0	18	90,0	25,2—26,0	4	20,0	960—1000	5	25,0
27,0—28,0	11	55,0	39,0—39,5	2	10,0	26,0—27,0	3	15,0	1000—1100	9	45,0
28,0—28,6	2	10,0	Summe .	20	100,00	27,0—28,0	5	25,0	1100—1156	6	30,0
Summe .	20	100,00				28,0—29,0	5	25,0	Summe .	20	100,00
						29,0—29,8	3	15,0			
						Summe .	20	100,00			